

# Wieland-M37

CuZn37  
C27200

## Productos Laminados

Designación del Material	
EN	CuZn37
UNS*	C27200

\* Unified Numbering System (USA)

Composición Química (orientativo)	
Cu	63 %
Zn	resto

Aplicaciones Típicas
· Piezas de metal
· Piezas con dibujos profundos
· Piezas estampadas
· Conectores
· Componentes para la industria eléctrica

Propiedades Físicas*		
Conductividad Eléctrica	MS/m	15
	%IACS	26
Conductividad Térmica	W/(m·K)	120
Coefficiente de Resistencia Eléctrica**	10 <sup>-3</sup> /K	1.7
Coefficiente de Expansión Térmica**	10 <sup>-6</sup> /K	20.2
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	8.44
Módulo de Elasticidad	GPa	110
Calor Específico	J/(g·K)	0.377
Coefficiente de Poisson		0.34

\* Valores orientativos condiciones standard

\*\* Entre 0 y 300 °C



Propiedades de Fabricación	
Capacidad para Conformar en Frío	excelente
Maquinabilidad	correcto
Capacidad para ser Galvanizado	excelente
Capacidad para ser Estañado en Caliente	excelente
Soldadura Blanda	excelente
Resistencia a la Soldadura	bueno
Soldadura por Arco con Gas Inerte	correcto
Soldadura Láser	poco adecuado

Resistencia a la Corrosión
Buena resistencia a: agua potable, soluciones salinas, neutras o alcalinas, compuestos orgánicos, así como al agua marina y a la atmósfera industrial.
No resistente a: ácidos, compuestos de ácidos sulfúricos, sales de amonio (rotura por tenso corrosión) en estado de no eliminado de tensiones.



Propiedades Mecánicas							
Estado Metalúrgico		R300	R350	R410	R480	R550	R630
Resistencia a la Tracción R <sub>m</sub>	MPa	300–370	350–440	410–490	480–560	550–640	≥ 630
Límite Elástico R <sub>p0.2</sub>	MPa	≤ 180	≥ 170	≥ 300	≥ 430	≥ 500	≥ 600
Alargamiento A <sub>50mm</sub>	%	≥ 38	≥ 19	≥ 8	≥ 3	–	–

Estado Metalúrgico	H055	H095	H120	H150	H170	H190
Dureza HV	55–95	95–125	120–155	150–180	170–200	≥ 190

Estado Metalúrgico	G010	G020	G030	G050	
Tamaño de Grano	mm	≤ 0.015	0.015–0.030	0.020–0.045	0.035–0.070
Dureza HV		≤ 120	≤ 95	≤ 90	≤ 80

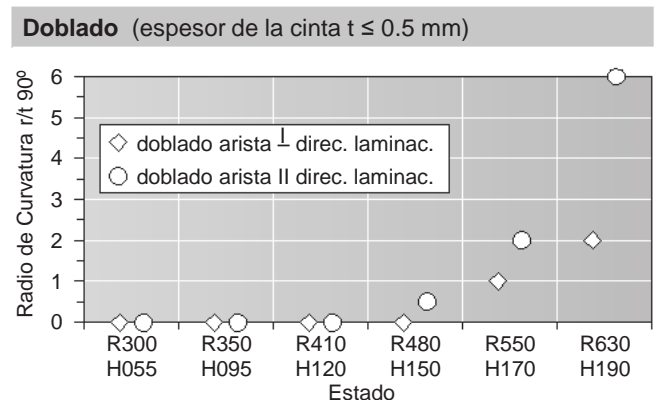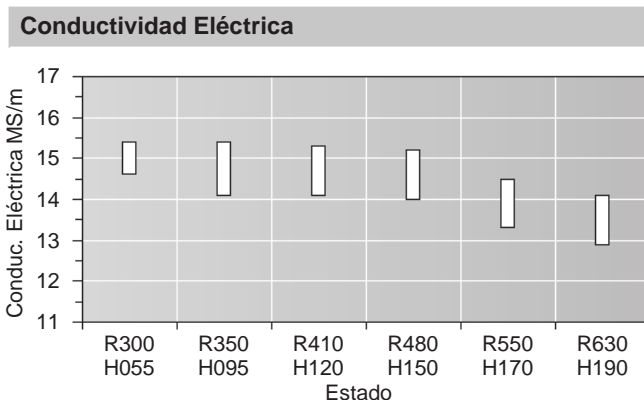


## Resistencia al Recocido

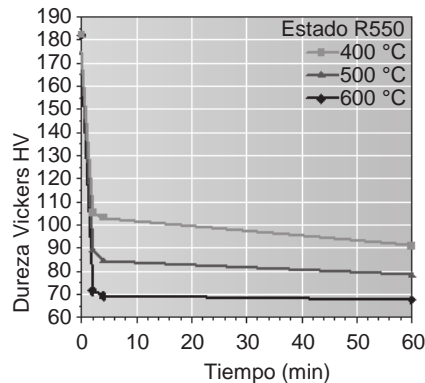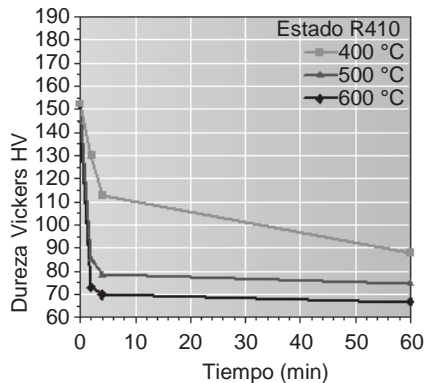

Dureza Vickers después del tratamiento (valores típicos)

## Disminución de la Tensión

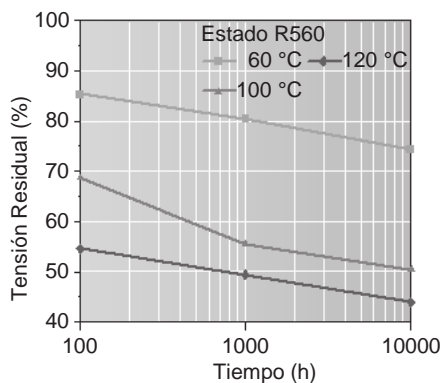

La tensión residual permanece en función de temperatura y tiempo. Medición sobre muestras en estado recocido, ensayos paralelos a la dirección de laminación. Valores extrapolados de acuerdo con F. R. Larson, J. Miller, Trans ASME74 (1952) 765-775. La disminución total de la tensión, depende del nivel de esfuerzo aplicado.

## Resistencia a la Fatiga

La resistencia a la fatiga se define como la máxima amplitud de tensión que un material resiste durante  $10^7$  ciclos de carga bajo una carga simétrica alterna, sin romperse. Este depende del estado probado y es aprox.  $\frac{1}{3}$  de la resistencia a la tracción  $R_m$ .

## Tipos y Formatos Disponibles

- Bobinas standard con diámetro exterior hasta 1400 mm
- Bobinas transcanadas con un peso de hasta 1.5 t
- Multicoil hasta 5 t
- Cinta estañada por baño en caliente
- Cintas fresadas
- Formatos
- Cintas y chapas con plastificado

## Dimensiones Disponibles

- Espesor de la cinta desde 0.10 mm, espesores mas finos bajo consulta
- Ancho de la cinta desde 3 mm, con límite de 10 x espesor de la cinta

wieland-cimsa, S.A. [www.wieland-cimsa.com](http://www.wieland-cimsa.com)

División de Productos Laminados

Pol. Can Bernades-Subirà, C/ Berguedà s/n esq. Maresme, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona, España.  
Ventas-Productos Laminados Tel: 935 446 570 - 75 - 79, Fax: 935 743 836,

Wieland-Werke AG [www.wieland.com](http://www.wieland.com)

División de Productos Laminados

Graf-Arco-Str. 36, 89079 Ulm, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-2772, info@wieland.de  
Ziegeleiweg 20, 42555 Velbert-Langenberg, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-9270, info@wieland.de  
Lantwattenstr. 11, 78007 Villingen-Schwenningen, Germany, Phone +49 (0)731 944-0, Fax +49 (0)731 944-7108,

Este folleto es para su información general y no está sujeto a revisión. No se podrá realizar reclamaciones a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave. Los datos proporcionados no son garantía de que el producto es de una calidad determinada y no puede sustituir el asesoramiento de expertos o pruebas propias del cliente.